



Laborator DiGamma
aut.lab. gr.II nr.
2422 / 20.12.2011

DiGamma Grup S.R.L.
Str. Sfintii Voievozi nr 62,
Sector 1 Bucuresti,
Tel: 021.650.56.50
office@digamma.ro

RAPORT DE INCERCARE nr. 17.5.07. / 05.07.2018

- 1 CLIENT REXIMACO SRL
- 2 COMANDA 02.5 / 02.07.2018
- 3 LUCRARE -----
- 4 OBIECTUL DE INCERCAT
4.1. Epruvete cubice din beton , C 16/20 aditivat cu Xypex Admix C 10C
- 5 ANALIZE SOLICITATE
6.1 DETERMINAREA GRADULUI DE IMPERMEABILITATE CONFORM NE 012/2-2010, ANEXA X
- 6 S-A UTILIZAT

DA
NU

 METODE DE ESANTIONARE

Raportul de incercare nr. 17.5.07. / 05.07.2018 un numar de 1 anexa. Raportul de incercare contine 2 pagini.

Rezultatele din prezentul raport de incercare se refera numai la obiectul de incercat.

Raportul de incercare este emis in 2 (doua) exemplare.

Fara aprobarea scrisa a laboratorului de analize si incercari DIGAMMA, acest raport de incercare nu poate fi reprodus decat integral.

Sef laborator

ing.Gabriela Ghimis




Anexa 1 la raportul de incercare 17.5.07. 05.07.2018

DETERMINAREA GRADULUI DE IMPERMEABILITATE CONFORM NE 012/2-2010, ANEXA X

Ind. Serie	Statia de betoane	Obiectivul	Elementul (nivel, sir, ax, cota)	Caracteristici beton	Data prelevarii	Varsta de incercare (zile)	Data prevazuta pentru incercare	Felul incercarii	Dimensiune epruveta (mm)			Epruveta nr.	Adancimea medie de patrundere a apei (cm)		Observatii
									I	I	I		individual	medie	
1			-----	C16/20	02.06.2018	>28	dupa 02.07.2018	P8	150	150	150	1	2.0	nu prezinta exfiltratii de apa pe fata de exfiltratie a cubului	
									150	150	150		1.8		
									150	150	150	1.9			

Intocmit
teh. Marinela Sorop

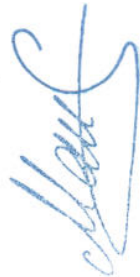

LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII
DIGAMMA
AUTORIZATIE L.A.B.C.P.A.T.O.R. GRAD II NR. 2422/20.12.2011



Laborator DiGamma
aut.lab. gr.II nr.
2422 / 20.12.2011

DiGamma Grup S.R.L.
Str. Sfintii Voievozi nr 62,
Sector 1 Bucuresti,
Tel: 021.650.56.50
office@digamma.ro

RAPORT DE INCERCARE nr. 10.9.07. / 09.07.2018

- 1 CLIENT REXIMACO SRL
- 2 COMANDA 02.5 / 02.07.2018
- 3 LUCRARE -----
- 4 OBIECTUL DE INCERCAT
4.1. Epruvete cubice din beton , C 20/25 aditivat cu Xypex Admix C 10C
- 5 ANALIZE SOLICITATE
6.1 DETERMINAREA GRADULUI DE IMPERMEABILITATE CONFORM NE 012/2-2010, ANEXA X
- 6 S-A UTILIZAT

DA
NU

 METODE DE ESANTIONARE
NU S-A UTILIZAT

Raportul de incercare nr. 10.9.07. / 09.07.2018 un numar de 1 anexa. Raportul de incercare contine 2 pagini.

Rezultatele din prezentul raport de incercare se refera numai la obiectul de incercat.

Raportul de incercare este emis in 2 (doua) exemplare.

Fara aprobarea scrisa a laboratorului de analize si incercari DIGAMMA, acest raport de incercare nu poate fi reprodus decat integral.

Sef laborator

ing.Gabriela Ghimis



Anexa 1 la raportul de incercare 10.9.07. 09.07.2018

DETERMINAREA GRADULUI DE IMPERMEABILITATE CONFORM NE 012/2-2010, ANEXA X

Ind. Serie	Statia de betoane	Obiectivul	Elementul (nivel, sir, ax, cota)	Caracteristici beton	Data prelevarii	Varsta de incercare (zile)	Data prevazuta pentru incercare	Felul incercarii	Dimensiune epruveta (mm)			Epruveta nr.	Adancimea medie de patrundere a apei (cm)		Observatii
									I	I	I		individual	medie	
2	-----	-----	-----	C20/25	03.06.2018	>28	dupa 03.07.2018	P8	150	150	150	1	1.4	1.4	nu prezinta exfiltratii de apa pe fata de exfiltratie a cubului
									150	150	150		1.5		
									150	150	150		1.4		

Intocmit
teh. Marinela Sorop





Laborator DiGamma
aut.lab. gr.II nr.
2422 / 20.12.2011

DiGamma Grup S.R.L.
Str. Sfintii Voievozi nr 62,
Sector 1 Bucuresti,
Tel: 021.650.56.50
office@digamma.ro

RAPORT DE INCERCARE nr. 5.13.07. / 13.07.2018

- 1 CLIENT REXIMACO SRL
- 2 COMANDA 02.5 / 02.07.2018
- 3 LUCRARE -----
- 4 OBIECTUL DE INCERCAT
- 4.1. Epruvete cubice din beton , C 25/30 aditivat cu Xypex Admix C 10C
- 5 ANALIZE SOLICITATE
- 6.1 DETERMINAREA GRADULUI DE IMPERMEABILITATE CONFORM NE 012/2-2010, ANEXA X
- 6 S-A UTILIZAT

DA
NU

 METODE DE ESANTIONARE

Raportul de incercare nr. 5.13.07. / 13.07.2018 un numar de 1 anexa. Raportul de incercare contine 2 pagini.


Rezultatele din prezentul raport de incercare se refera numai la obiectul de incercat.

Raportul de incercare este emis in 2 (doua) exemplare.

Fara aprobarea scrisa a laboratorului de analize si incercari DIGAMMA, acest raport de incercare nu poate fi reprodus decat integral.

Sef laborator

ing.Gabriela Ghimis



Anexa 1 la raportul de incercare 5.13.07. 13.07.2018

DETERMINAREA GRADULUI DE IMPERMEABILITATE CONFORM NE 012/2-2010, ANEXA X

Ind. Serie	Statia de betoane	Obiectivul	Elementul (nivel, sir, ax, cota)	Caracteristici beton	Data prelevarii	Varsta de incercare (zile)	Data prevazuta pentru incercare	Felul incercarii	Dimensiune epruveta (mm)			Epruveta nr.	Adancimea medie de patrundere a apei (cm)		Observatii
									I	I	I		individual	medie	
3	-----	-----	-----	C25/30	04.06.2018	>28	dupa 04.07.2018	P8	150	150	150	1	1.2	nu prezinta exfiltratii de apa pe fata de exfiltratie a cubului	
									150	150	150	2	1.4		
									150	150	150	3	1.2		

Intocmit
teh. Marinela Sorop





Laborator DiGamma
aut.lab. gr.II nr.
2422 / 20.12.2011

DiGamma Grup S.R.L.
Str. Sfintii Voievozi nr 62,
Sector 1 Bucuresti,
Tel: 021.650.56.50
office@digamma.ro

RAPORT DE INCERCARE nr.

8.19.07. / 19.07.2018

- 1 CLIENT REXIMACO SRL
- 2 COMANDA 02.5 / 02.07.2018
- 3 LUCRARE -----
- 4 OBIECTUL DE INCERCAT
- 4.1. Epruvete cubice din beton , C 30/37 aditivat cu Xypex Admix C 10C
- 5 ANALIZE SOLICITATE
- 6.1 DETERMINAREA GRADULUI DE IMPERMEABILITATE CONFORM NE 012/2-2010, ANEXA X
- 6 S-A UTILIZAT

DA
NU

 METODE DE ESANTIONARE

Raportul de incercare nr. 8.19.07. / 19.07.2018 un numar de 1 anexa. Raportul de incercare contine 2 pagini.

Rezultatele din prezentul raport de incercare se refera numai la obiectul de incercat.

Raportul de incercare este emis in 2 (doua) exemplare.

Fara aprobarea scrisa a laboratorului de analize si incercari DIGAMMA, acest raport de incercare nu poate fi reprodus decat integral.

Sef laborator

ing.Gabriela Ghimis



Anexa 1 la raportul de incercare 8.19.07. 19.07.2018

DETERMINAREA GRADULUI DE IMPERMEABILITATE CONFORM NE 012/2-2010, ANEXA X

Ind. Serie	Statia de betoane	Obiectivul	Elementul (nivel, sir, ax, cota)	Caracteristici beton	Data prelevarii	Varsta de incercare (zile)	Data prevazuta pentru incercare	Felul incercarii	Dimensiune epruveta (mm)			Epruveta nr.	Adancimea medie de patrundere a apei (cm)		Observatii
									I	I	I		individual	medie	
4				C30/37	05.06.2018	>28	dupa 05.07.2018	P8	150	150	150	1	1.2	nu prezinta exfiltratii de apa pe fata de exfiltratie a cubului	
									150	150	150		1.2		
									150	150	150	3	1.1		

Intocmit
teh. Marinela Sorop

LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII
DIGAMMA
AUTORIZATIE LABORATOR GRAD II NR. 2422/20.12.2011

RAPORT DE INCERCARE nr. 8.31.07. / 31.07.2018

- 1 CLIENT REXIMACO SRL
- 2 COMANDA 02.5 / 02.07.2018
- 3 LUCRARE -----
- 4 OBIECTUL DE INCERCAT
- 4.1. Epruvete cubice din beton , C 35/45 aditivat cu Xypex Admix C 10C
- 5 ANALIZE SOLICITATE
- 6.1 DETERMINAREA GRADULUI DE IMPERMEABILITATE CONFORM NE 012/2-2010, ANEXA X
- 6 S-A UTILIZAT

DA
NU

 METODE DE ESANTIONARE

Raportul de incercare nr. 8.31.07. / 31.07.2018 un numar de 1 anexa. Raportul de incercare contine 2 pagini.

Rezultatele din prezentul raport de incercare se refera numai la obiectul de incercat.

Raportul de incercare este emis in 2 (doua) exemplare.

Fara aprobarea scrisa a laboratorului de analize si incercari DIGAMMA, acest raport de incercare nu poate fi reprodus decat integral.

Sef laborator

ing.Gabriela Ghimis



LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII
DIGAMMA
AUTORIZATIE LABORATOR GRAD II NR. 2422/20.12.2011

Anexa	1	la raportul de incercare	8.31.07.	31.07.2018
-------	---	--------------------------	----------	------------

DETERMINAREA GRADULUI DE IMPERMEABILITATE CONFORM NE 012/2-2010, ANEXA X

Ind. Serie	Statia de betoane	Obiectivul	Elementul (nivel, sir, ax, cota)	Caracteristici beton	Data prelevarii	Varsta de incercare (zile)	Data prevazuta pentru incercare	Felul incercarii	Dimensiune epruveta (mm)			Epruveta nr.	Adancimea medie de patrundere a apei (cm)		Observatii
									I	I	I		individual	medie	
5	-----	-----	-----	C35/45	06.06.2018	>28	dupa 06.07.2018	P8	150	150	150	1	1.0	1.0	nu prezinta exfiltratii de apa pe fata de exfiltratie a cubului
									150	150	150	2	1.0		
									150	150	150	3	1.1		

Intocmit
teh. Marinela Sorop



LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII
DIGAMMA
AUTORIZATIE LABORATOR GRAD II NR. 2422/20.12.2011



Laborator DiGamma
aut.lab. gr.II nr.
2422 / 20.12.2011

DiGamma Grup S.R.L.
Str. Sfintii Voievozi nr 62,
Sector 1 Bucuresti,
Tel: 021.650.56.50
office@digamma.ro

RAPORT DE INCERCARE nr. 5.02.08. / 02.08.2018

- 1 CLIENT REXIMACO SRL
- 2 COMANDA 02.5 / 02.07.2018
- 3 LUCRARE -----
- 4 OBIECTUL DE INCERCAT
4.1. Epruvete cubice din beton , C 50/60 aditivat cu Xypex Admix C 10C
- 5 ANALIZE SOLICITATE
6.1 DETERMINAREA GRADULUI DE IMPERMEABILITATE CONFORM NE 012/2-2010, ANEXA X
- 6 S-A UTILIZAT

DA
NU

 METODE DE ESANTIONARE

Raportul de incercare nr. 5.02.08. / 02.08.2018 un numar de 1 anexa. Raportul de incercare contine 2 pagini.

Rezultatele din prezentul raport de incercare se refera numai la obiectul de incercat.

Raportul de incercare este emis in 2 (doua) exemplare.

Fara aprobarea scrisa a laboratorului de analize si incercari DIGAMMA, acest raport de incercare nu poate fi reprodus decat integral.

Sef laborator

ing.Gabriela Ghimis



Anexa **1** la raportul de incercare **5.02.08.** **02.08.2018**

DETERMINAREA GRADULUI DE IMPERMEABILITATE CONFORM NE 012/2-2010, ANEXA X

.....

Ind. Serie	Statia de betoane	Obiectivul	Elementul (nivel, sir, ax, cota)	Caracteristici beton	Data prelevarii	Varsta de incercare (zile)	Data prevazuta pentru incercare	Felul incercarii	Dimensiune epruveta (mm)			Epruveta nr.	Adancimea medie de patrundere a apei (cm)		Observatii
									I	I	I		individual	medie	
6	C50/60	07.06.2018	>28	dupa 07.07.2018	P8	150	150	150	1	1.0	1.0	nu prezinta exfiltratii de apa pe fata de exfiltratie a cubului
									150	150	150	2	1.0		
									150	150	150	3	1.0		

Intocmit
teh. Marinela Sorop

